

بررسی کارایی زئولیت کلینوپتیلویلت اصلاح شده و کلینوپتیلویلت اصلاح شده حاوی نانوذرات اکسید مس در حذف ترکیبات BTX از هوا

روح‌ا. رستمی^۱، احمد جنیدی جعفری^۲، روشنک رضایی کلاتری^۳، میترا غلامی^۴

نویسنده مسئول: تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه بهداشت محیط a.jonidi@modares.ac.ir

دریافت: ۹۰/۰۷/۲۳ پذیرش: ۹۰/۱۰/۲۰

چکیده

زمینه و هدف: بنزن، تولوئن و زایلن‌ها (BTX) آلاندنهای آلی هستند که به طور عمده به همراه نفت و مشتقان آن وجود دارند. BTX جزو آلاندنهای زیست محیطی بوده و برای سلامتی انسان نیز مضر به حساب می‌آیند. استفاده از جاذب‌هایی مانند زئولیت، یکی از انواع روش‌های حذف این ترکیبات است که در این مطالعه نیز هدف برآنست تا حذف ترکیبات BTX با استفاده از زئولیت نوع کلینوپتیلویلت و همچنین زئولیت به همراه نانوذرات اکسید مس به جهت خاصیت کاتالیستی آن مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.

روش بررسی: در این مطالعه از زئولیت منطقه گرماسار سمنان در اندازه دانه‌ای ۱-۲ میلی‌متر و با انجام اصلاح اسیدی توسط اسید کلردریک و همچنین حالت نانوذره دار شده آن با استفاده از نانوذرات اکسید مس، استفاده شد. جریان هوا که به طور مصنوعی آلوده بود، به صورت پیوسته به کار گرفته شد و نمونه‌برداری با استفاده از چارکول تیوب از جریان ورودی و خروجی انجام شد. تشخیص غلظت آلاندنهای با استفاده از کروماتوگرافی گازی با آشکارساز FID صورت گرفت.

یافته‌ها: راندمان حذف برای بنزن، تولوئن، *m*-زایلن، *p*-زایلن و *o*-زایلن در کلینوپتیلویلت به ترتیب برابر ۷۷/۳، ۳۲/۲، ۶۲/۱، ۳۲/۱۵ و ۱۸/۸ و در کلینوپتیلویلت حاوی نانوذرات اکسید مس به ترتیب ۲۵/۴۲، ۲۵/۴۲ و ۲۹/۳۹ و ۳۵/۶۵ و ۳۳/۲۴، ۳۶/۳۳ و ۲۲/۲۴ و در زئولیت بدون نانوذره (۱۴۲/۳۱%) بیشتر از زئولیت نانوذره دار (۳۲%) به دست آمد. میانگین راندمان حذف ترکیبات BTX در زئولیت بدون نانوذره (۱۴۲/۳۱%) بیشتر از زئولیت نانوذره دار (۳۲%) به دست آمد. لیکن، نتایج نشان داد که غلظت CO_2 در هوا از زئولیت حاوی نانوذره (۵۲۵ ppm) بیشتر از زئولیت بدون نانوذره (۵۵۰ ppm) است.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اضافه شدن نانوذرات به زئولیت هرچند باعث کاهش راندمان حذف بنزن و تولوئن شده است که می‌تواند ناشی از اشغال یا مسدود شدن سایت‌های جذب آلاندنهای روی زئولیت توسط نانوذرات باشد، ولی موجب ارتقای تاثیر کاتالیستی زئولیت در شکستن مولکول‌های آلاندنهای آنها و پیشرفت بیشتر فرایند تجزیه آنها تا تبدیل شدن به CO_2 شده است.

وازگان کلیدی: زئولیت، کلینوپتیلویلت، BTX، آلودگی هوا، نانوذرات، ترکیبات آلی فرار

۱- کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۲- دکترای بهداشت محیط، دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

۳- دکترای عمران (محیط زیست)، دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴- دکترای بهداشت محیط، دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه

ترکیبات آلی در مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته که می‌توان به مطالعه گارسیا و همکاران در حذف نفتالین اشاره نمود (۱۰). مواردی از مطالعات نیز اشاره به خصوصیات کاتالیستی Cu_2O در فرایندهای صنعتی به صورت مستقل یا در ترکیب با مواد دیگر دارد (۱۱-۱۳). لیکن استفاده از آن برای حذف ترکیبات آلی چندان مورد بررسی قرار نگرفته است.

هدف این مطالعه بررسی مقایسه‌ای راندمان حذف ترکیبات BTX با استفاده از کلینوپیتیلویت اصلاح شده و کلینوپیتیلویت اصلاح شده حاوی نانوذرات اکسید مس (Cu_2O) در نظر گرفته شد تا تاثیر استفاده از این نانو ذرات به عنوان عامل کاتالیستی بر روی این زئولیت در حذف ترکیبات BTX مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه از دانه‌های زئولیت منطقه گرمسار سمنان با قطر ۲-۱ mm تولید شرکت افزاند استفاده شد. جهت بالا بردن کارایی کلینوپیتیلویت برای جذب BTX، اصلاح اسیدی زئولیت با به کار بردن اسید کلریدریک ۱ نرمال در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و طی دو مرحله ۶ ساعته انجام شد. در نهایت زئولیت پس از شستشو، در دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد خشک گردید (۶). سپس برای نانوذره‌دار نمودن زئولیت، نانو ذرات اکسید مس (Cu_2O) در اندازه ذرات ۳۰-۶۰ نانومتر، تولید شرکت پلاسماسکم (Plasma Chem) آلمان، به مقدار ۱۰ گرم در داخل اrlen حاوی ۱ لیتر آب مقطر ریخته شده و با استفاده از دستگاه اولتراسونیک به صورت سوسپانسیون یکنواخت در آمد. سوسپانسیون نانو ذرات اکسید مس به ۲۰۰ گرم از زئولیت دانه‌بندی شده افروده شد و به مدت ۲ ساعت در شیکر قرار گرفت. سپس به آرامی در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ ساعت خشکانده شدند. انتخاب مقدار نانوذرات (۱۰ گرم) به گونه‌ای صورت گرفت که نانوذرات پس از نشستن بر روی زئولیت حدود ۴/۵ درصد از وزن کل آن باشند (۱۴ و ۱۵). بدین منظور پیش از افزودن نانوذرات تست‌های اولیه‌ای انجام شد تا مشخص شود که چه مقدار نانوذره باید افزوده شود تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.

ترکیبات BTX اصطلاح مخفف بنزن، تولوئن و زایلن‌ها می‌باشد که از مشتقات ترکیبات نفتی بوده و به طور گسترده در تولید انواع محصولات سنتزی به کار می‌روند. از این ترکیبات، بنزن در تولید لاستیک سنتزی، پلاستیک، نایلون، حشره‌کش و انواع رنگ‌های پلاستیکی به کار می‌رود. تولوئن به عنوان حلال در تولید رنگ، چسب، انواع روغن، روکش‌های لاستیکی و رزین‌ها کاربرد دارد. زایلن‌ها نیز به عنوان حلال در صنایع چاپ، لاستیک و چرم به کار می‌روند. این ترکیبات عمده‌تا به طور توان در اماکن آلوده مشاهده می‌شوند. ترکیبات فوق می‌توانند از منابع مختلف به خصوص اماکن ذخیره و نگهداری و مصرف محصولات نفتی مانند مخازن ذخیره سوخت و آسیب‌دیدگی آنها (۱)، خطوط انتقال ترکیبات نفتی، انواع تاسیساتی که ترکیبات نفتی را به کار می‌برند، صنایع (۲)، خودروها (۳)، مصارف خانگی (۴) ترکیبات نفتی و... انتشار یابند. انتشار این ترکیبات می‌تواند موجب آلودگی منابع آب، خاک و هوا گردیده و از این طریق انسان و محیط زیست را در معرض آسیب قرار دهد. زیرا که ترکیبات فوق به عنوان آلاینده مطرح بوده و تماس با آنها در حد بیش از مقادیر مجاز می‌تواند سبب آسیب به انسان و محیط زیست گردد (۵).

جهت کنترل انتشار و حذف آلاینده‌های آلی از هوا تکنولوژی‌های مختلف مانند روش‌های بیولوژیک، جذب، روش‌های کاتالیستی و... به کار برده شده‌اند. برخی مطالعات نشان‌دهنده قابلیت جذب ترکیبات آلی فرار بر روی زئولیت‌های طبیعی از جمله کلینوپیتیلویت هستند. معادن این زئولیت در نقاط مختلف ایران در دسترس بوده و ماده‌ای نسبتاً ارزان قیمت است. در طی مطالعه‌ای هرناندز و همکاران نشان دادند که اصلاح اسیدی کلینوپیتیلویت تاثیر قابل توجهی در افزایش خصوصیات جذبی آن برای ترکیبات آلی دارد (۶). از طرفی نتایج مطالعاتی نیز نشان‌دهنده خواص کاتالیستی نانوذرات فلزی علاوه بر فلزات گران قیمت مانند طلا و پلاتین که کاتالیست‌های مناسبی برای ترکیبات آلی فرار هستند، می‌باشد. از آن جمله می‌توان به نانو ذرات عناصر فلزات واسطه مانند مس، آهن، روی و... اشاره نمود (۷ و ۸). از بین آنها مس می‌تواند دو نوع اکسید Cu_2O و CuO تشکیل دهد. خواص کاتالیستی CuO در تجزیه

سی سی بر طبق دستورالعمل کاربرد دتکتور صورت گرفت. جهت شستشو و استخراج ترکیبات BTX، از حلال آلی CS_2 به میزان ۲ میلی لیتر استفاده شد. به منظور استخراج بهتر، پس از افزودن CS_2 به چارکول، نمونه ها به مدت ۱۰ دقیقه تکانده شدند (۲۰). آنالیز نمونه ها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی با آشکارساز FID و ستون سیلیکون، دمای اون ۴۰ درجه سانتی گراد، دمای تشخیص ۵۰ تا ۲۵۰ درجه و دمای تزریق ۱۸۰ درجه، به مدت ۱۰ دقیقه، براساس تکنیک استاندارد متده و با تزریق یک میکرولیتر از نمونه صورت گرفت. جهت تصویربرداری از سطح دانه های زئولیت پیش و پس از نشاندن نانوذرات نیز از میکروسکوپ نوری مدل Nikon استفاده شد.

نتایج به دست آمده از آزمایشات وارد نرم افزار Excel شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج به دست آمده نشان دهنده راندمان ۹۲/۵۱ درصد برای نشاندن نانو ذرات بر روی دانه های زئولیت بود که از توزین دانه های زئولیت پیش و پس از افزودن نانوذرات و محاسبه وزن اضافه شده به دست آمد. به طوری که ۱۰ گرم نانوذره استفاده شده، ۹/۲۵۱ گرم آن به وزن زئولیت افزوده شده بود و بقیه عمدتاً به دیواره های ظرف چسبیده یا به مقدار بسیار اندکی همراه ذرات زئولیت در کف ظرف تجمع یافته بود.

تصاویر سطح زئولیت بدون نانوذره و زئولیت نانوذره دار شده نیز نشان دهنده پوشش سطح دانه های زئولیت با نانو ذرات اکسید مس است. در شکل ۱ تصاویر گرفته شده از سطح دانه های زئولیت آمده است.



ب.

تعیین مقدار نانو ذرات افزوده شده به زئولیت با توزین زئولیت، پیش و پس از افزودن نانوذرات صورت گرفت. با حرارت دادن زئولیت های نانو ذره دار در کوره تحت دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد عمل فعال سازی نانو ذرات انجام شد (۱۴ و ۱۶). این عمل باعث می شود که آب موجود در زئولیت نیز به طور کامل از آن خارج شود. تعیین میزان تخلخل نیز با اندازه گیری میزان آب لازم جهت اشباع شدن حجم مشخصی از زئولیت در یک استوانه مدرج که مشابه راکتور مورد استفاده در آزمایش بود، صورت گرفت (۱۷).

جهت انجام آزمایشات، لوله ای از جنس استیل به قطر ۴/۵ سانتی متر و ارتفاع ۳۰ سانتی متر به عنوان راکتور واکنش استفاده شد (۱۴). ۲۰۰ گرم از زئولیت در لوله فلزی استیل قرار داده شد و جریان هوای حاوی BTX از آن در دما، دبی و غلظت معین عبور داده شد. جریان هوای آلوده به BTX طور مصنوعی و با عبور دادن هوا از روی ترکیبات BTX در یک ارلن سربسته تهیه شد. دبی عبور جریان هوای در دمای ۱/۵ لیتر در دقیقه تنظیم شد و در حین عبور جریان هوای در دمای ۲۰۰-۲۵۰ درجه سانتی گراد، نمونه برداری با سه بار تکرار از جریان هوای ورودی و خروجی صورت گرفت. نمونه برداری از ۲۰۰ درجه شروع شد و دما در مدت نمونه برداری تا ۲۵۰ درجه بالا رفت. دبی جریان نمونه برداری ۱۰۰ میلی لیتر در دقیقه و حجم نمونه ۲ لیتر بود. این نمونه برداری با استفاده از چارکول تیوب انجام شد (۱۸).

جهت تعیین تاثیر عمل کاتالیز بر اکسیداسیون کامل ترکیبات BTX و تبدیل شدن آنها به CO_2 . غلظت CO_2 در هوای ورودی و خروجی در دمای ۲۰۰ درجه اندازه گیری شد (۱۹). به منظور تعیین غلظت CO_2 در جریان هوای از دتکتور تیوب استفاده شد. مکش هوای استفاده از پمپ دستی و به میزان ۱۰۰



الف.

شکل ۱: تصاویر دانه های زئولیت با نانوذرات اکسید مس (الف) و زئولیت بدون نانو ذره (ب)، (بزرگنمایی ۱۰۰)

جدول ۱: غلظت و راندمان حذف ترکیبات BTX در زئولیت حاوی نانو ذرات اکسید مس و زئولیت بدون نانو ذره

نوع زئولیت	آلاینده	نوع	کل غلظت ورودی (ppm)	کل غلظت	انحراف معیار (ppm)	کل غلظت خروجی معیار (ppm)	انحراف معیار	کل غلظت	انحراف معیار	انحراف معیار	راندمان حذف (%)	معیار	انحراف	راندمان	معیار	انحراف	معیار	راندمان	معیار	انحراف
بنزن			۴۹/۳۰	۵/۲۳	۱۰/۷۰	۳/۷۸	۷۸/۳۰	۰/۳۷												
تولوئن			۷/۳۵	۶۲/۱۰	۰/۶۴	۰/۸۹	۱/۴۹	۳/۲۵												
پ-زایلن			۰-۰۶	۳۰/۲۰	۰/۱	۰/۳۴	۰/۱۶	۱/۸۴												
m-زایلن			۰-۰۶	۳۲/۱۵	۰/۰۶	۰/۴۱	۰/۰۶	۳/۳۹												
o-زایلن			۰-۰۷	۱۸/۸۰	۰/۰۷	۰/۲۶	۰/۰۷	۳/۳۹												
بنزن			۵۰/۳۸	۲/۵۷	۳۷/۶۵	۳/۹	۲۵/۴۲	۳/۹۳												
تولوئن			۷/۶۶	۱/۳۳	۴/۹۳	۱/۲۵	۳۵/۶۵	۰/۱۶												
پ-زایلن			۳/۴۰	۲/۱۶	۰/۴۷	۰/۵۷	۰/۵۷	۳/۳۵												
m-زایلن			۲/۵۶	۱/۳۷	۱/۷۱	۱/۰۷	۳۳/۲۴	۳/۴۸												
o-زایلن			۱/۰۰	۰/۷۱	۰/۷۱	۰/۰۷	۰/۵۴	۴/۴												


همچنین مقادیر انحراف معیار راندمان‌های حذف آلاینده‌ها در دو نوع زئولیت در شکل ۲ مشخص است. با توجه به این نتایج مشخص است که راندمان حذف آلاینده‌ها در زئولیت با نانو ذرات مس تفاوت زیادی با هم ندارند.

نتایج حاصل از اندازه گیری میزان CO_2 در جریان هوای ورودی و خروجی در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد نشان داد که غلظت CO_2 در هوای خروجی زئولیت حاوی نانو ذرات اکسید مس (۵۵۰ ppm) بیشتر از زئولیت بدون نانو ذره (۵۲۵ ppm) است که در شکل ۳ نشان داده شده است.


نتایج آزمون تخلخل نشان دهنده درصد تخلخل ۵۱/۳۴ برای زئولیت بدون نانو ذره و ۵۰/۶۶ برای زئولیت نانو ذره دار می‌باشد. با توجه به درصدهای تخلخل به ازای ۲۰۰ گرم زئولیت استفاده

نتایج به دست آمده از تعیین میزان حذف ترکیبات BTX با کاربرد زئولیت بدون نانو ذره و زئولیت حاوی نانو ذرات اکسید مس در جدول ۱ آمده است و کاهش راندمان در حذف بنزن و تولوئن با استفاده از زئولیت حاوی نانو ذرات اکسید مس در مقایسه با زئولیت بدون نانو ذره را نشان می‌دهد. ولی در مورد زایلن‌ها یک افزایش نسبی در راندمان حذف با زئولیت نانو ذره دار مشاهده می‌شود.

نتایج جدول ۱ نشان‌دهنده کاهش شدید در راندمان حذف بنزن و تولوئن می‌باشد. به طوری که میانگین راندمان حذف در زئولیت با نانو ذرات اکسید مس (۴۳/۳۱٪) کمتر از زئولیت بدون نانو ذره (۴۳/۳۱٪) شده است. این تفاوت در شکل ۲ مشهود است.

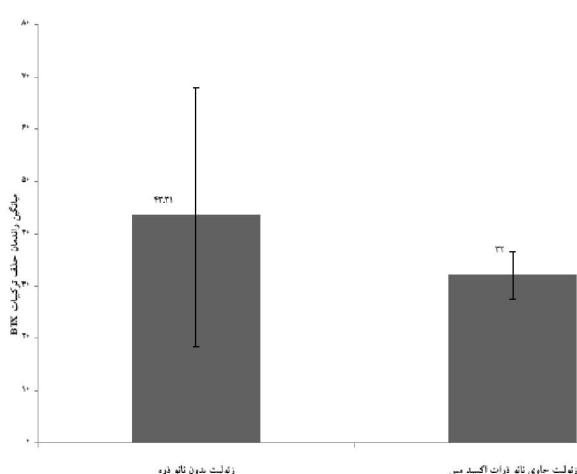

شکل ۳: نمودار میانگین درصد حذف آلاینده CO_2 در جریان هوای ورودی و خروجی زئولیت با نانو ذرات اکسید مس و بدون نانو ذره

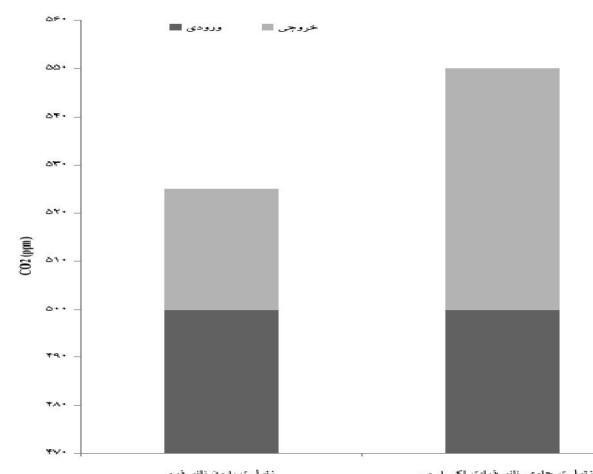

شکل ۲: نمودار میانگین درصد حذف آلاینده‌ها در زئولیت حاوی نانو ذرات اکسید مس و زئولیت بدون نانو ذره

بدین ترتیب، جرم اعمال شده آلاینده به واحد حجم زئولیت و جرم حذف شده در واحد حجم نیز تعیین می شود که جدول ۲ نشان دهنده این داده ها می باشد.

نتایج جدول ۲ نشان می دهد که بر زئولیت با نانوذرات اکسید مس جرم بیشتری از آلاینده ها وارد شده ولی مقدار حذف آلاینده در آن کمتر از زئولیت بدون نانو ذره بوده است که البته این تفاوت ناشی از میزان حذف بنزن می باشد که در زئولیت بدون نانوذره بیشتر بوده است. در مورد مابقی آلاینده ها مقدار آلاینده حذف شده در زئولیت با نانوذرات اکسید مس بیش از زئولیت بدون نانوذره بوده است.

شده در هر آزمایش حجم کل، حجم فضای خالی و حجم خالص زئولیت به ترتیب $235/86$ ، $121/1$ و $114/77$ میلی لیتر برای زئولیت بدون نانوذره و $231/84$ ، $117/45$ و $114/39$ میلی لیتر برای زئولیت نانوذره دار می باشد. با توجه به دبی جریان هوای عبوری $1/5$ لیتر بر دقیقه و حجم فضای خالی به دست آمده، زمان ماندی برابر با $4/84$ ثانیه در زئولیت بدون نانوذره و $4/67$ ثانیه در زئولیت با نانوذره به دست می آید. همچنین با توجه به دبی 100 سی سی بر دقیقه برای نمونه برداری و دبی جریان عبوری $1/5$ لیتر بر دقیقه از زئولیت، جرم آلاینده های وارد شده و همچنین جرم حذف شده را می توان تعیین کرد.

جدول ۲ : جرم اعمال شده و جرم حذف شده آلاینده ها در واحد حجم زئولیت

نوع زئولیت	حجم زئولیت (cm^3)	نوع آلاینده	جرم اعمال شده (mg)	حجم حذف شده بر واحد حجم (mg)	جرم اعمال شده بر واحد حجم (mg)	حجم حذف شده	جرم اعمال شده بر واحد حجم (mg/cm ³)	جرم حذف شده	جرم اعمال شده بر واحد حجم (mg/cm ³)
زئولیت بدون نانو ذره	$114/77$	بنزن	$1893/24$	$1458/97$	$167/24$	$125/71$	$125/71$	$125/71$	$125/71$
		تولوئن	$887/93$	$55/23$	$77/28$	$40/48$	$40/48$	$40/48$	$40/48$
		پروپان	$187/57$	$51/61$	$41/65$	$40/05$	$40/05$	$40/05$	$40/05$
		m ذایلن	$22/92$	$77/37$	$40/20$	$40/06$	$40/06$	$40/06$	$40/06$
		o ذایلن	$12/01$	$2/26$	$0/11$	$0/02$	$0/02$	$0/02$	$0/02$
زئولیت با نانو ذرات اکسید مس	$114/39$	جمع	$200/87$	$1529/43$	$177/48$	$133/33$	$133/33$	$133/33$	$133/33$
		بنزن	$190/8/16$	$285/0/4$	$16/68$	$4/24$	$4/24$	$4/24$	$4/24$
		تولوئن	$289/56$	$103/21$	$2/53$	$0/90$	$0/90$	$0/90$	$0/90$
		پروپان	$128/28$	$46/57$	$1/12$	$0/41$	$0/41$	$0/41$	$0/41$
		m ذایلن	$96/81$	$32/19$	$0/85$	$0/28$	$0/28$	$0/28$	$0/28$
		o ذایلن	$37/96$	$11/16$	$0/33$	$0/10$	$0/10$	$0/10$	$0/10$
		جمع	$2260/98$	$678/27$	$21/51$	$5/93$	$5/93$	$5/93$	$5/93$

بحث

بالاتر رفته است(۲۱). در مطالعه دیگری که توسط چن و همکارانش جهت حذف تری کلرواتیلن از هوا توسط کاتالیست $\text{ZnO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ صورت گرفته، مقدار بهینه و اقتصادی فلز فعال در کاتالیست $\%55$ به دست آمده است(۲۲). این مقادیر با مقدار نانوذرات نشانده شده بر روی زئولیت در این مطالعه مشابه است. با توجه به نتایج ترکیبات BTX $4/84$ ثانیه در زئولیت بدون نانو ذره و $4/67$ ثانیه در زئولیت با نانو ذره، زمان جهت تجزیه و انجام واکنش یا جذب داشته اند که بین این دو زمان تفاوت قابل توجه نبوده و تاثیرگذاری آن بر عملکرد نمی تواند چندان محتمل باشد.

با توجه به وزن نانو ذرات استفاده شده و راندمان نشستن نانوذرات بر روی زئولیت می توان گفت که میزان نانو ذرات اکسید مس نشسته بر روی زئولیت برابر $4/62$ درصد وزنی زئولیت بوده است. این مقدار نانو ذرات با توجه به میزان نانوذرات که در سایر مطالعات بر حسب درصد وزنی بستره که بر روی آن نشانده شده بودند، می تواند میزان قابل قبولی باشد. در مطالعه انجام شده توسط یو و همکارانشان از پوشش TiO_2 بر روی بستر فیبر شیشه جهت حذف تولوئن استفاده شده است. در این مطالعه در نسبت های $1/3$ ، $2/1$ و $6/1$ درصد وزنی فیبر شیشه، TiO_2 به کار رفته که نتایج آنها گرچه نزدیک به هم بوده ولی با افزایش نسبت فلز به شیشه راندمان حذف

به CO_2 اکسید شده‌اند. اما به نظر می‌رسد افزودن نانوذرات اکسید مس به زئولیت، باندهای جذب یا عواملی را که در حذف برخی آلاینده‌ها به خصوص بنزن موثر بوده‌اند را پوشانده یا اشغال کرده است و موجب کاهش راندمان حذف آن شده است. با توجه به نتایج، زئولیت بدون نانوذره توان جذب مناسبی برای بنزن و تولوئن دارد. ولی افزوده شدن نانوذرات موجب افت توان جذب آنها در زئولیت می‌شود. هر چند که افزوده شدن نانوذرات اکسید مس با بالا بردن توان کاتالیستی موجب حذف آلاینده‌ها می‌شود که افزایش غلظت خروجی CO_2 نیز گویای این مطلب است، اما در مورد بنزن و تولوئن این توانایی به قدری نبوده که افت راندمان حذف ناشی از کاهش جذب را جبران کند. رفتار زایلن‌ها در این مطالعه نشان داد که این ترکیبات تمایل جذب زیادی در شرایط این مطالعه به زئولیت ندارند و برای حذف بهتر آنها، استفاده از عوامل کاتالیزور موثرتر یا تغییر شرایط کار مانند تغییر دما یا مقدار نانوذرات، می‌تواند نتیجه مطلوب‌تری به دست دهد. همچنان که سایر مطالعات مانند مطالعه سو و همکارانش در رابطه با نسبت Si/Al در زئولیت (۲۳)، و مطالعه برونینا و همکارانش (۲۴) و همچنین مالی و هودنت (۲۵) در رابطه با اندازه ذرات کاتالیست و نوع آن تاثیر این عوامل را نشان داده است. بنابراین بررسی این موارد نیازمند تحقیقات دیگری می‌باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه، در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۸ با کد ۵۳۲ است که با حمایت دانشگاه علوم پژوهشی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (ایران سابق) اجرا شده که بدینوسیله از پشتیبانی آن قدردانی می‌شود.

نتایج به دست آمده نشان‌دهنده راندمان بالاتر زئولیت بدون نانوذره در حذف کلی ترکیبات BTX می‌باشد، ولی با توجه به نتایج حذف هر یک از آلاینده‌ها مشاهده می‌شود که تفاوت عمده در میزان حذف بنزن و تولوئن است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزودن نانوذرات اکسید مس به زئولیت باعث کاهش میزان حذف بنزن و تولوئن و افزایش حذف زایلن‌ها شده است.

راندمان حذف آلاینده‌های مختلف در زئولیت با نانوذرات اکسید مس، مقادیر نزدیک‌تر و یکنواخت‌تری داشته است و زئولیت حاوی نانوذرات مس، در حذف توأم آلاینده‌ها قابلیت بالاتری داشته‌اند. در مورد زئولیت بدون نانوذره، یک روند نزولی راندمان از بنزن تا ۰- زایلن وجود دارد که تنها در مورد m -زایلن یک افزایش جزیی نسبت به راندمان حذف p -زایلن دیده می‌شود. از آنجایی فراریت از بنزن تا ۰- زایلن کاهش می‌یابد، می‌توان نتیجه گرفت که میزان فراریت بر میزان حذف این آلاینده‌ها در زئولیت بدون نانوذره تاثیر داشته است. در مطالعه‌ای که توسط زو و همکارانش صورت گرفت، جهت حذف ترکیبات VOCs از TiO_2 نانو ذره‌ای بر روی SiO_2 متخلف استفاده شد و نشان داد که تولوئن که به عنوان شاخص VOCs در نظر گرفته شده با مکانسیم جذب و کاتالیز حذف می‌شود به طوری که در هوای خروجی، تولوئن تصفیه نشده، آب و CO_2 که محصول تجزیه ترکیبات آلی هستند، دیده شده است. ایشان دریافتند که با افزایش سطح، میزان راندمان حذف بالاتر رفته است (۱۵). بنابراین در این مطالعه نیز هر دو مکانسیم جذب و کاتالیز می‌تواند بر راندمان حذف آلاینده‌ها در شرایط مختلف تاثیرگذار بوده باشند که در زئولیت بدون نانوذره با توجه به این که نانو ذرات که کاتالیزور قوی‌تر هستند، حضور ندارند مکانسیم جذب باید غالب بوده باشد.

نتیجه‌گیری

برطبق نتایج، غلظت CO_2 خروجی در زئولیت نانوذره‌دار بیشتر بوده، این مساله نیز نشان می‌دهد که مکانسیم کاتالیز شکستن مولکول‌های آلاینده‌ها در زئولیت نانوذره‌دار موثرتر بوده است و آلاینده‌های بیشتری به طور کامل تا تبدیل شدن

منابع

1. Hinwood AL, Rodriguez C, Runnion T, Farrar D, Murray F, Horton A, et al. Risk factors for increased BTEX exposure in four Australian cities. *Chemosphere*. 2007;66(3):533-41.
2. Hsieh LT, Yang HH, Chen HW. Ambient BTEX and MTBE in the neighborhoods of different industrial parks in Southern Taiwan. *J HAZARD MATER*. 2006;128(2-3):106-15.
3. Truc VTQ, Kim Oanh NT. Roadside BTEX and other gaseous air pollutants in relation to emission sources. *ATMOS ENVIRON*. 2007;41(36):7685-97.
4. Guo H, Lee S, Li W, Cao J. Source characterization of BTEX in indoor microenvironments in Hong Kong. *ATMOS ENVIRON*. 2003;37(1):73-82.
5. U.S EPA. Public health national environmental health association, Introduction to indoor air quality. Manual Ref, 1991;Epa-400-3-91-0035.
6. Hernández MA, Corona L, González AI, Rojas F, Lara VH, Silva F. Quantitative Study of the Adsorption of Aromatic Hydrocarbons (Benzene, Toluene, and p-Xylene) on Dealuminated Clinoptilolites. *IND ENG CHEM RES*. 2005;44(9):2908-16.
7. Henn KW, Waddill DW. Utilization of nanoscale zero-valent iron for source remediation-A case study. *Remediation Journal*. 2006;16(2):57-77.
8. Masombaigi H, Rezaee A, Nasiri A. Photocatalytic Degradation of Methylene Blue using ZnO Nano-Particles. *Iran. J. Health & Environ*. 2009;2(3):188-95.
9. Rahmani A, Norozi R, Samadi MT, Afkhami A. Hexavalent Chromium Removal from Aqueous Solution by Produced Iron Nanoparticles. *Iran. J. Health & Environ*. 2009;1(2):67-74.
10. Garcia T, Solsona B, Taylor SH. Naphthalene total oxidation over metal oxide catalysts. *APPL CATAL B-ENVIRON*. 2006;66(1-2):92-9.
11. Yang L, Luo S, Li Y, Xiao Y, Kang Q, Cai Q. High Efficient Photocatalytic Degradation of p-Nitrophenol on a Unique Cu₂O/TiO₂ p-n Heterojunction Network Catalyst. *ENVIRON SCI TECHNOL*. 2010;44(19):7641-6.
12. Zhong LS, Hu JS, Cui ZM, Wan LJ, Song WG. In-situ loading of noble metal nanoparticles on hydroxyl-group-rich titania precursor and their catalytic applications. *CHEM MATER*. 2007;19(18):4557-62.
13. Niu F, Jiang Y, Song W. In situ loading of Cu₂O nanoparticles on a hydroxyl group rich TiO₂ precursor as an excellent catalyst for the Ullmann reaction. *Nano Research*. 2010;3(11):757-63.
14. Hong SS, Lee GH, Lee GD. Catalytic combustion of benzene over supported metal oxides catalysts. *KOREAN J CHEM ENG*. 2003;20(3):440-4.
15. Wang JB, Li CH, Huang TJ. Study of partial oxidative steam reforming of methanol over Cu-ZnO/samaria-doped ceria catalyst. *CATAL LETT*. 2005;103(3):239-47.
16. Li P, Miser DE, Rabiei S, Yadav RT, Hajaligol MR. The removal of carbon monoxide by iron oxide nanoparticles. *APPL CATAL B-ENVIRON*. 2003;43(2):151-62.
17. Braja MD. *Soil Mechanics Laboratory Manual*. 6, editor. USA: Oxford University Press; 2001.
18. Keshavarzi H, Halak FS, Mirmohamadi M. Survey and measurement of VOCs in closed domestic ambient and public places. *Environmental Studies*. 2003;29(32):41-6.
19. Atmospheric Chemistry Department, Max Planck Institute for Chemistry. Industry section. 2007. Available on: <http://www.atmosphere.mpg.de>.
20. NIOSH Manual of Analytical Methods. 4th edition. Hydrocarbons. 1995: Method 1501.
21. Zou L, Luo Y, Hooper M, Hu E. Removal of VOCs by photocatalysis process using adsorption enhanced TiO₂-SiO₂ catalyst. *CHEM ENG PROCESS*. 2006;45(11):959-64.
22. Chen JC, Tang CT. Preparation and application of granular ZnO/Al₂O₃ catalyst for the removal of hazardous trichloroethylene. *J HAZARD MATER*. 2007;142(1-2):88-96.
23. Seo HK, Oh JW, Lee SC, Sung JY, Choung SJ. Adsorption characteristics of HCA (Hydrocarbon Adsorber) catalysts for hydrocarbon and NO_x, removals under cold-start engine conditions. *KOREAN J CHEM ENG*. 2001;18(5):698-703.
24. Grassian VH. *Environmental Catalysis*: CRC Press Taylor & Francis Group; 2005. 701 p.
25. O'Malley A, Hodnett B. Catalytic destruction of volatile organic compounds on platinum/zeolite. *STUD SURF SCI CATAL*. 1997;110:1137-44.

Survey of Modified Clinoptilolite Zeolite and Cooper Oxide Nanoparticles-Containing Modified Clinoptilolite Efficiency for Polluted Air BTX Removal

Ruhollah Rostami¹, *Ahmad Jonidi Jafari², Roshanak Rezaee Kalantari³, Mitra Gholami³

¹Department of Environmental Health, Faculty of Health, Semnan University of Medical Sciences, Damghan, Iran

²Department of Environmental Health, Faculty of Medical Sciences , Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

³Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Received; 15 October 2011

Accepted; 10 January 2012

ABSTRACT

Background and Objectives: Benzene, toluene and Xylenes (BTX) are organic pollutants, which are mainly associated with oil and its derivatives. BTX is environmental contaminants and considered harmful to human health. Application of surface absorbents such as zeolite is one of several methods for the removal of these compounds. In this study, BTX compounds' removal efficiencies were investigated and compared by using clinoptilolite type zeolite and zeolite with copper oxide nanoparticles.

Materials and Methods: In this study, the modified zeolite by hydrochloric acid in the grain size 1-2 mm and modified zeolite with nano particle of copper oxide were used. Artificially- Contaminated Air flow was used continuously. To determine BTX concentrations, samplings were done by charcoal tube in current input and output. The concentrations of contaminants were determined by gas chromatography with FID detector.

Results: Removal efficiency of benzene, toluene, p-xylene, m-xylene and o-xylene by clinoptilolite were 78.3%, 62.1%, 32.2% 32.15% and 18.8%, respectively. For the clinoptilolite containing cooper oxide nano particles efficiency were 25.42%, 35.65%, 36.33%, 33.24% and 29.39%, respectively. Average removal efficiency of BTX compounds observed when the zeolite without nanoparticles used (43.31%) was more than zeolite with nanoparticles (32%). The results showed that the concentration of CO in the outlet air of the zeolite-containing nanoparticle (550 ppm) was more than the zeolite without nanoparticle (525 ppm).

Conclusion: Results showed that adding nanoparticles to the zeolite, although the removal efficiency of benzene and toluene can be reduced. The results showed that adding nanoparticles to the zeolite, although can be reduced removal efficiency of benzene and toluene, which may be due to occupying or blocking of the pollution absorption sites by the nanoparticles on the zeolite, but It cause promote more catalytic effect of zeolite in the decomposition process of contaminants by breaking the molecules of pollutants and their further degradation progress is done for conversion to carbon dioxide

Keywords: Zeolite, Clinoptilolite, BTX, Air pollution, Nanoparticles, volatile organic compounds

*Corresponding Author: a.jonidi@modares.ac.ir
Tel: +98 21 82883575, Fax: +98 21 82883575